

Общество с ограниченной ответственностью  
«Иссинский комбинат строительных материалов»  
442710 Пензенская обл., Иссинский р-он,  
р.п. Исса, ул. Горная, 110-А  
тел./факс: (841-44) 2-17-60,  
(841-44) 2-18-47.

**ПАСПОРТ № \_\_\_\_\_**  
**на щебень фракции 40 \*70 мм**

Дата выдачи \_\_\_\_\_

Наименование и адрес потребителя \_\_\_\_\_

Номер партии и количество щебня \_\_\_\_\_

Номер вагона и номера накладных \_\_\_\_\_

Наименование породы \_\_\_\_\_ карбонатные

Насыпная плотность, кг/м<sup>3</sup> \_\_\_\_\_ 1250

Содержание пылевидных и глинистых частиц, % \_\_\_\_\_ 1,5

**Зерновой состав:**

Размер сит, мм	1,25 D = 87.5	D = 70	0.5 (d + D) = 55	D = 40	менее 40
Частные остатки, г	-	990	6615	2165	230
Частные остатки, %	-	9.90	66,15	21,65	2,30
Полные остатки, %	-	9.90	76,05	97,7	100

Влажность, % \_\_\_\_\_ 1,3

Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы, % \_\_\_\_\_ 11,3

Содержание глины в комках, % \_\_\_\_\_ 0,25

Марка щебня по прочности \_\_\_\_\_ М400

Содержание зерен слабых пород, % \_\_\_\_\_ 18,7

Морозостойкость \_\_\_\_\_ F25


Водопоглощение, % \_\_\_\_\_ 2,7

Модуль упругости щебня, кг/см<sup>2</sup> \_\_\_\_\_ 439

Удельная эффективная активность природных радионуклидов: 59 ± 10,3 Бк/кг

ГОСТ 8267 – 93, ГОСТ 8269.0 – 97, ГОСТ 30108 – 94

Начальник ОТК

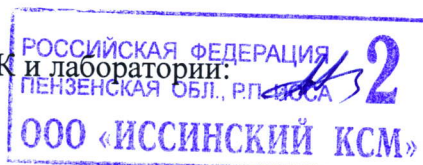

Козлова М.Н.